



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/D-29/04/20-d от 29.04.2020

Полное наименование продукции	Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств. Модель: «Транслин тип «Автолюкс». Торговая марка: «ТехноТекс». ТУ 5771-003-52468445-2003 «Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств - Транслин. Технические условия»
Идентификационный код образца	001/D-29/04/20-d
Предприятие – изготовитель, адрес	ООО «ТехноТекс» Адрес: 607650, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, проезд 1-й (Промышленный район), дом 22, корпус 1
Наименование и адрес заказчика	ООО «ТехноТекс» Адрес: 607650, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, проезд 1-й (Промышленный район), дом 22, корпус 1
Основание для проведения испытаний	Заявка от 15.04.2020
Дата и время поступления образца в ИЛ	15.04.2020, 12час 40 мин
Дата проведения испытаний:	15.04.2020 - 29.04.2020
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ТУ 5771-003-52468445-2003 «Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств - Транслин. Технические условия»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
Длина в рулоне, мм	ТУ 5771-003-52468445-2003	9000-15000	10000
Ширина рулона, мм	ТУ 5771-003-52468445-2003	1100-2000	1850
Толщина общая, мм	ТУ 5771-003-52468445-2003	1,8 – 3,0	2.7
Толщина лицевого слоя, не менее, мм	ТУ 5771-003-52468445-2003	0,7	1,0
Кромки транслина	ТУ 5771-003-52468445-2003	должны быть прямолинейными,	Соответствует требованию

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
		параллельными друг другу и не иметь заусенцев	
Отклонения от параллельности кромок на 1 м, мм, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	3	1
На лицевой поверхности транслина	ТУ 5771-003-52468445-2003	не допускаются царапины, раковины, пузыри, пятна, складки, наплывы	Соответствует требованию
Транслин	ТУ 5771-003-52468445-2003	должен иметь равномерную окраску по всей лицевой поверхности	Соответствует требованию
Внешний вид	ТУ 5771-003-52468445-2003	В соответствии с контрольным образцом	Соответствует требованию
Устойчивость к скольжению, угол на наклона: 19°-27°	ТУ 5771-003-52468445-2003	R11	R11
Истираемость, мкм не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	60	30
Изменение линейных размеров, %, не более (вдоль/поперек)	ТУ 5771-003-52468445-2003	0,15/0	0/0
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	0,2	0,1
Прочность связи между лицевым и средним слоем ПВХ, Н /см, не менее	ТУ 5771-003-52468445-2003	10,0	15
Гибкость при (23±5) °С и (минус 45) °С в течении 30 минут	ТУ 5771-003-52468445-2003	Не должно быть трещин и изломов	Соответствует требованию
Морозостойкость при минус 45°С в течение 3 часов на	ТУ 5771-003-52468445-2003	не должно быть трещин, изломов и отслоений	Соответствует требованию

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
образце - имитация пола (образец испытываемого линолеума (100х100 мм) приклеенный клеем 78 БЦСП-М по ТУ 38.105-470-82 на фанеру толщ. Min 9 mm (100х100 мм)		в зоне удара	
Водопоглощение в массе, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	2,5	1,0
Температура размягчения, °С, не менее	ТУ 5771-003-52468445-2003	плюс 50	плюс 380
Скорость горения, мм /мин, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	100	50
Термослипаемость, кгс/см ² , не более (на образцах без рифов)	ТУ 5771-003-52468445-2003	0,25	0,10
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	5х10 ¹⁵	5х10 ⁷
Стойкость к воздействию масла и бензина - коэффициент изменения истираемости после воздействия масла и бензина, не более - коэффициент изменения абсолютной деформации после воздействия масла и бензина, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	1,3 1,3	1,1 1,0
Грибостойкость, балл, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	3	1
Масса 1 кв. метра,	ТУ 5771-003-	2,8*-3,5	2,8*-3,5

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
кг, в том числе подоснова	52468445-2003	0,10 – 0,15	0,13


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель

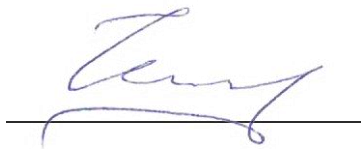

А.В. Чижов